



VHM – SCHRUPPFÄSER STARMAX TYP NF EXTRA LANG



RG: 9723 Artikel aus Katalog-Seite 39

Schruppen		Ø1	Ø1	Ø1	Ø1	Ø1	Ø1
ap: 1,00 x D1 ae: 1,00 x D1		6,00	8,00	10,00	12,00	16,00	20,00
Werkstoff	vc	fz	fz	fz	fz	fz	fz
Allgemeine Stähle <500 N/mm ² (<150 HB)	145	0,029	0,038	0,063	0,063	0,084	0,101
Allgemeine Stähle <700 N/mm ² (<205 HB)	131	0,029	0,038	0,063	0,063	0,084	0,101
Allgemeine Stähle <850 N/mm ² (<25 HRC)	106	0,029	0,038	0,063	0,063	0,084	0,101
Vergütungsstähle <850 N/mm ² (<25 HRC)	99	0,029	0,038	0,063	0,063	0,084	0,101
Vergütungsstähle <1000 N/mm ² (<32 HRC)	81	0,021	0,027	0,044	0,044	0,059	0,071
Vergütungsstähle <1400 N/mm ² (<44 HRC)	49	0,021	0,027	0,044	0,044	0,059	0,071
gehärtete Stähle 45-55 HRC (1400-2000 N/mm ²)							
gehärtete Stähle 55-60 HRC (>2000 N/mm ²)							
gehärtete Stähle 60-65 HRC							
Gusseisen <180HB	106	0,029	0,038	0,067	0,067	0,084	0,101
Temperguss	64	0,029	0,038	0,063	0,063	0,084	0,101
Gusseisen mit Kugelgraphit	64	0,029	0,038	0,067	0,067	0,084	0,101
Aluminium langspanend							
Aluminium kurzspanend							
Aluminium Legierungen >8% Si							
Kupfer, Messing, Bronze, Rotguss							
Kunststoff - Thermoplaste							
Kunststoff - Duroplaste							
GFK/CFK(Glas-/Kohlenstofffaser verst. K.)							
Graphit							
Rostfreie Stähle-INOX <700 N/mm ² (<205 HB)	57	0,021	0,027	0,044	0,044	0,059	0,071
Rostfreie Stähle-INOX >700 N/mm ² (>205 HB)							
Inconel, Hastelloy, Nimonic, Monel							
Titan							

Schlichten//Besäumen		Ø1	Ø1	Ø1	Ø1	Ø1	Ø1
ap: 1,00 x D1 ae: 0,50 x D1		6,00	8,00	10,00	12,00	16,00	20,00
Werkstoff	vc	fz	fz	fz	fz	fz	fz
Allgemeine Stähle <500 N/mm ² (<150 HB)	205	0,035	0,045	0,075	0,075	0,100	0,120
Allgemeine Stähle <700 N/mm ² (<205 HB)	185	0,035	0,045	0,075	0,075	0,100	0,120
Allgemeine Stähle <850 N/mm ² (<25 HRC)	150	0,035	0,045	0,075	0,075	0,100	0,120
Vergütungsstähle <850 N/mm ² (<25 HRC)	140	0,035	0,045	0,075	0,075	0,100	0,120
Vergütungsstähle <1000 N/mm ² (<32 HRC)	115	0,025	0,032	0,052	0,052	0,070	0,084
Vergütungsstähle <1400 N/mm ² (<44 HRC)	70	0,025	0,032	0,052	0,052	0,070	0,084
gehärtete Stähle 45-55 HRC (1400-2000 N/mm ²)							
gehärtete Stähle 55-60 HRC (>2000 N/mm ²)							
gehärtete Stähle 60-65 HRC							
Gusseisen <180HB	150	0,035	0,045	0,080	0,080	0,100	0,120
Temperguss	90	0,035	0,045	0,075	0,075	0,100	0,120
Gusseisen mit Kugelgraphit	90	0,035	0,045	0,080	0,080	0,100	0,120
Aluminium langspanend							
Aluminium kurzspanend							
Aluminium Legierungen >8% Si							
Kupfer, Messing, Bronze, Rotguss							
Kunststoff - Thermoplaste							
Kunststoff - Duroplaste							
GFK/CFK(Glas-/Kohlenstofffaser verst. K.)							
Graphit							
Rostfreie Stähle-INOX <700 N/mm ² (<205 HB)	80	0,025	0,032	0,052	0,052	0,070	0,084
Rostfreie Stähle-INOX >700 N/mm ² (>205 HB)							
Inconel, Hastelloy, Nimonic, Monel							
Titan							

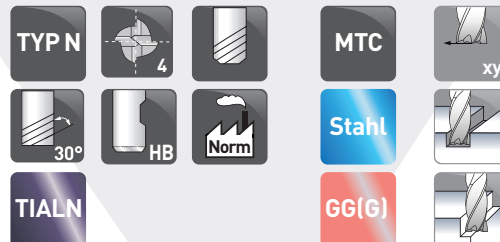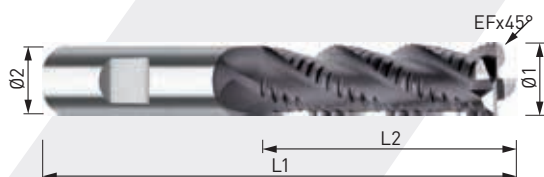

SCHNITTDATENTABELLEN